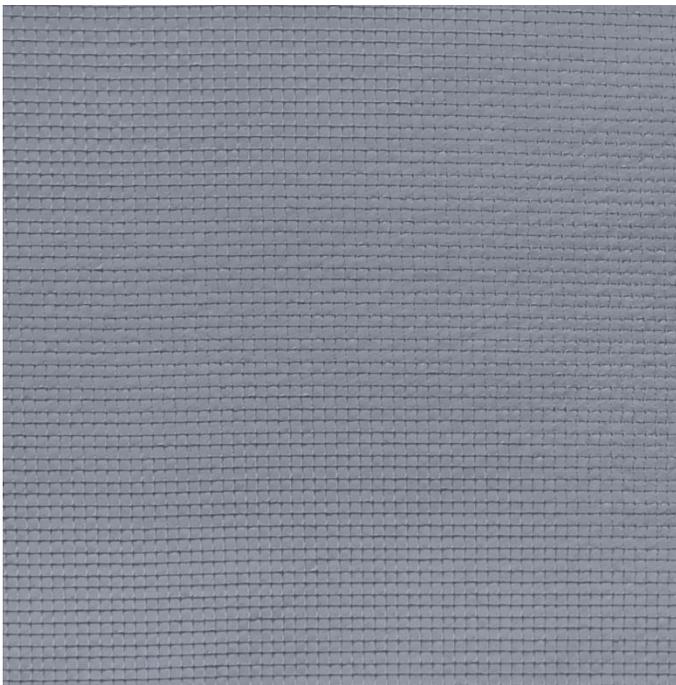


優れた耐滑性ゴム！

ゴムマット敷物

安心・安全

すべらんくん



特徴

- 布目形状により優れた防滑性、耐滑性！
- 適度な滑り抵抗により安定力のある歩行性を実現！
- 耐油性に優れた合成ゴム！
- 両面防滑性があるので、室内健康器具の敷物に最適！

用途例) 健康器具敷物として



色の種類

標準色 グレー、グリーン

※実際の製品の色は、異なる場合があります。光が当たる場所に置いた場合、表面の色が変色することがあります。

標準品のサイズ

3mm厚 × 900mm × 1800mm

5mm厚 × 900mm × 1800mm

※厚みの公差は、±1mmとなります。仕様は、都合により予告なく変更になる場合があります。
保管時において、ゴム同士を重ね置きした場合、変色・色移行することがあります。

優れた耐滑性ゴム！

すべらんくん 耐滑性試験

耐滑性 試験方法

5mm×500mm×500mmサイズのすべらんくんの上に5kgの鉄のおもしを載せ、ばね測り測定機にて、斜め約18°の角度で引っ張り、動き出したときの引張力を目視にて測定しました。

$F = \mu W$ の式により

$\mu = F / W$ で滑り抵抗値(静止摩擦係数 μ)を求めます。


静止摩擦係数 μ F:引張力 W:鉛直荷重

試験条件は、耐滑シートにDRY、水散布、水+粉の床3条件にて各引張荷重を測定し、 μ 値を計算します。

当社簡易試験方法(略図)

約18°の角度で引っ張る

ばね測り機



参考)履物着用の場合の耐滑り性

床の種類	単位空間等	推奨値(案)
履物を履いて動作する床、路面	敷地内の通路、建築物の出入口、屋内の通路、階段の踏面・踊場、便所・洗面台の床	滑り抵抗値 0.4以上


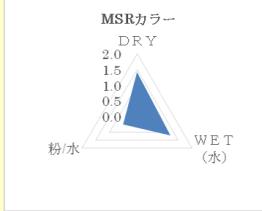
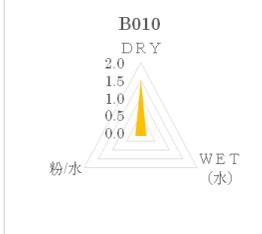
※国土交通省「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(平成24年)より抜粋

試験サンプル

すべらんくん : MSR カラー5mm厚×500mm×500mm

(比較対象) B010 汎用ゴムシート 5mm厚×250mm×500mm

試験結果

すべらんくん グレード	意匠写真 (両面格子形状)	滑り抵抗値			グラフ	評価
		DRY	水散布	粉/水 (45:100)		
MSR カラー		1.4	1.2	0.5		床の3条件 すべて 良好
(比較対象) B010 汎用 ゴムシート		1.5	0.2	0.2		DRY 以外 耐滑性 悪い

すべらんくんのグレードは、滑り抵抗値良好の結果により敷物・通路・歩行用として、安心して使用できます。比較対象のB010ゴムシートは、DRY以外の滑り抵抗値が悪く、通路・歩行用に適しません。

販売元

 **オーサカゴム販売株式会社**

大阪営業所 〒543-0042 大阪市天王寺区烏ヶ辻1-9-5
TEL06-6772-6363(代) FAX06-6772-6367

東京営業所 〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-9-7 泰和ビル8階
TEL03-5540-6281(代) FAX03-5540-6283

製造元

 **オーサカゴム株式会社**

名張工場 〒518-0752 三重県名張市蔵持町原出522-36
TEL0595-64-3900(代) FAX0595-64-0585
<http://www.osaka-rubber.co.jp>

問い合わせ先